

# НОРМАЛЬНЫЕ ПРИМЕСИ В СВЕРХПРОВОДНИКАХ С "НЕЧЕТНЫМ" СПАРИВАНИЕМ

*Э.З.Кучинский, М.В.Садовский*

*Институт электрофизики УрО РАН*

*620219 Екатеринбург, Россия*

Поступила в редакцию 23 марта 1993 г.

Анализируются эффекты нормальных примесей в сверхпроводниках, щелевая функция которых нечетна по  $k - k_F$ . В этом случае сверхпроводимость возможна даже в присутствии сколь-угодно сильного точечного отталкивания между электронами, что привлекательно с точки зрения теории ВТСП металлооксидов. Показано, что примеси приводят к чрезвычайно сильному подавлению такого спаривания, более мощному, чем в случае магнитных примесей в традиционных сверхпроводниках.

В недавней работе Мила и Абрахамсом была предложена интересная модель, допускающая существование сверхпроводящего спаривания при сколь-угодно сильном точечном отталкивании электронов<sup>1</sup>. Естественно, что такая модель представляет большой интерес с точки зрения объяснения высокотемпературной сверхпроводимости металлооксидов. В основе модели лежит демонстрация того факта, что уравнение для щели теории БКШ:

$$\Delta(\xi) = -N(0) \int_{-\omega_c}^{\omega_c} d\xi' V(\xi, \xi') \frac{\Delta(\xi')}{2[\xi'^2 + \Delta^2(\xi')]^{1/2}} \operatorname{th} \frac{[\xi'^2 + \Delta^2(\xi')]^{1/2}}{2T} \quad (1)$$

может иметь нетривиальное решение  $\Delta(\xi) = -\Delta(-\xi)$  (то есть нечетное по  $k - k_F$ ,  $\xi = v_F(k - k_F)$ ) при наличии в  $V(\xi, \xi')$  притягивающего взаимодействия  $-V_2(\xi, \xi') < 0$  (отличного от нуля при  $|\xi|, |\xi'| < \omega_c$  и  $|\xi - \xi'| < \omega_c$ ) даже в присутствии сильного (бесконечного) точечного отталкивания  $V_1(\xi, \xi') = U > 0$  при  $|\xi|, |\xi'| < E_F$ . В случае нечетной  $\Delta(\xi)$  отталкивательная часть взаимодействия в (1) просто выпадает, а притяжение  $V_2(\xi, \xi')$  может обеспечить спаривание с нетривиальными свойствами (щелевая функция обращается в нуль на фермиповерхности, что ведет к бесщелевой сверхпроводимости).

При наличии нормальных (немагнитных) примесей уравнения для нормальной и аномальной функций Грина имеют стандартный вид<sup>2</sup>, справедливый в пределе слабого рассеяния:

$$G(\omega\xi) = -\frac{i\tilde{\omega} + \xi}{\tilde{\omega}^2 + \xi^2 + |\tilde{\Delta}(\xi)|^2}, \quad F(\omega\xi) = \frac{\tilde{\Delta}^*(\xi)}{\tilde{\omega}^2 + \xi^2 + |\tilde{\Delta}(\xi)|^2}, \quad (2)$$

где  $\omega = (2n + 1)\pi T$ .

$$\tilde{\omega} = \omega - \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \frac{\tilde{\omega}}{\tilde{\omega}^2 + \xi^2 + |\tilde{\Delta}(\xi)|^2}, \quad \tilde{\Delta}(\xi) = \Delta(\xi) + \frac{\gamma}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi \frac{\tilde{\Delta}(\xi)^*}{\tilde{\omega}^2 + \xi^2 + |\tilde{\Delta}(\xi)|^2} = \Delta(\xi). \quad (3)$$

Здесь  $\gamma = \pi c V_0^2 N(0)$  – частота рассеяния электронов на точечных примесях с потенциалом  $V_0$ , хаотически распределенных с концентрацией  $c$ . Интеграл

во втором уравнении обращается в нуль из-за нечетности  $\Delta(\xi)$ , и перенормировка щелевой функции из-за рассеяния на примесях отсутствует. Именно это обстоятельство и является причиной сильного влияния примесей на "нечетное" спаривание. Заметим, что такая же ситуация имеет место в случае анизотропного спаривания, например  $d$ -типа<sup>3,4</sup>.

Уравнение на щель имеет теперь вид

$$\Delta(\xi) = N(0)T \sum_{\omega_c} \int_{-\infty}^{\infty} d\xi' V_2(\xi, \xi') \frac{\tilde{\Delta}^*(\xi')}{\tilde{\omega}^2 + \xi'^2 + |\Delta^2(\xi')|^2}. \quad (4)$$

Вблизи температуры перехода  $T_c$  уравнения (3), (4) можно линеаризовать по  $\Delta(\xi)$  так, что после стандартных вычислений получаем следующее линейное уравнение для щели, определяющее  $T_c$ :

$$\Delta(\xi) = N(0) \int_{-\infty}^{\infty} d\xi' V_2(\xi, \xi') \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{2\pi} \frac{1}{\xi'} \operatorname{th}\left(\frac{\omega + \xi'}{2T}\right) \frac{\gamma}{\omega^2 + \gamma^2} \Delta(\xi'). \quad (5)$$

В последующем анализе мы воспользуемся модельным взаимодействием:

$$V_2(\xi, \xi') = \begin{cases} V[\cos \frac{\pi}{2} \frac{\xi - \xi'}{\omega_c} + 1] & \text{при } |\xi|, |\xi'| < \omega_c; \quad |\xi - \xi'| < \omega_c \\ 0 & \text{при } |\xi|, |\xi'| > \omega_c; \quad |\xi - \xi'| > \omega_c \end{cases}. \quad (6)$$

Основным преимуществом такого выбора является то обстоятельство, что в этом случае интегральные уравнения для щели сводятся к трансцендентным и легко решаются. Модельные взаимодействия, использованные в<sup>1</sup>, не допускают столь простого анализа и, в значительной мере, не имеют других серьезных преимуществ. Основные качественные результаты, рассмотренные ниже, не зависят от выбора модельного взаимодействия.

Щелевая функция в рассматриваемом случае имеет вид

$$\Delta(\xi) := \Delta_0(T) \sin\left(\frac{\pi}{2} \frac{\xi}{\omega_c}\right) \quad \text{при} \quad |\xi| < \omega_c \quad (7)$$

и  $\Delta(\xi) = 0$  при  $|\xi| > \omega_c$ . Уравнение для  $T_c$  сводится при этом к

$$1 = N(0)V \int_0^{\omega_c} \frac{d\xi'}{\xi'} \sin^2\left(\frac{\pi}{2} \frac{\xi'}{\omega_c}\right) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\omega}{\pi} \operatorname{th}\left(\frac{\omega + \xi'}{2T_c}\right) \frac{\gamma}{\omega^2 + \gamma^2}. \quad (8)$$

В "чистом" пределе ( $\gamma \rightarrow 0$ ) получаем зависимость  $T_c$  от спаривательной константы связи  $g = N(0)V$ , показанную на рис.1. Спаривание существует для  $g > g_c = 1,213$ . На рис.2 показана зависимость  $T_c$  от  $\gamma$  для ряда характерных значений спаривательной константы  $g$ . Видим, что нормальные примеси сильно подавляют "нечетное" спаривание. Сверхпроводимость исчезает при  $\gamma \sim T_{c0}$  и ее подавление является даже более сильным, чем в случае магнитных примесей в традиционных сверхпроводниках<sup>5</sup>. Это проявляется, в частности, в том, что при  $g \rightarrow g_c$  область существования сверхпроводящего состояния на "фазовой диаграмме" рис.2 исчезает, а универсальное поведение, характерное для случая магнитных примесей, отсутствует.

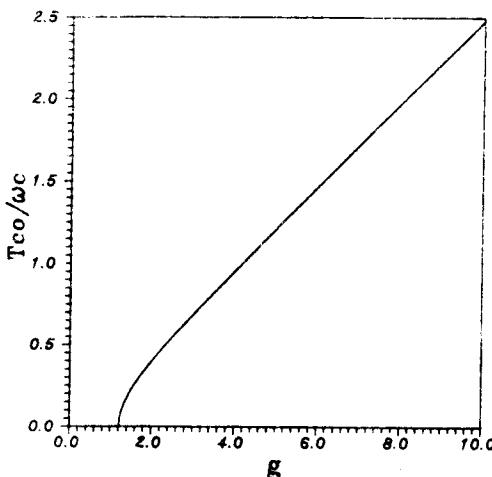


Рис.1

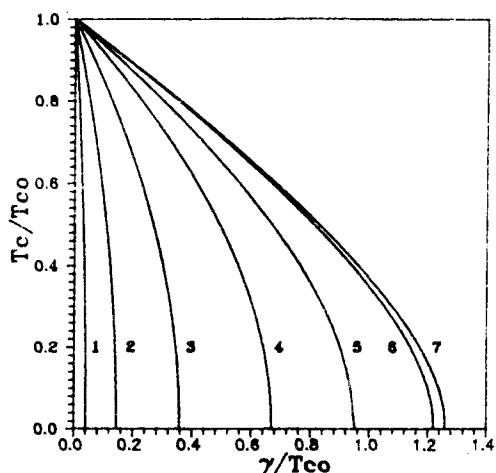


Рис.2

Рис.1. Зависимость  $T_{c0}$  от спаривательной константы связи  $g = N(0)V$  в модели взаимодействия (6)

Рис.2. Зависимость  $T_c$  от частоты рассеяния  $\gamma$  для разных значений спаривательной константы  $g$ : 1 –  $g = 1,22$ ; 2 – 1,24; 3 – 1,30; 4 – 1,5; 5 – 2,0; 6 – 5,0; 7 – 10,0

Критическая частота рассеяния  $\gamma_c$ , соответствующая  $T_c(\gamma \rightarrow \gamma_c) \rightarrow 0$ , определяется из (5) уравнением вида

$$\Delta(\xi) = N(0) \int_{-\infty}^{\infty} d\xi' V_2(\xi, \xi') \frac{1}{\pi \xi'} \operatorname{arctg} \left( \frac{\xi'}{\gamma_c} \right) \Delta(\xi'), \quad (9)$$

которое для взаимодействия (6) сводится к

$$1 = \frac{2}{\pi} N(0) V \int_0^{\omega_c} \frac{d\xi'}{\xi'} \sin^2 \left( \frac{\pi}{2} \frac{\xi'}{\omega_c} \right) \operatorname{arctg} \left( \frac{\xi'}{\gamma_c} \right). \quad (10)$$

Отсюда нетрудно показать, что при  $g \gg g_c$  имеем универсальный результат:  $\gamma_c/T_{c0} = 4/\pi \approx 1,273$ . Нетрудно убедиться, что этот результат, так же как и вид кривой  $T_c(\gamma)$  при  $g \gg g_c$ , не зависит от выбора модельного потенциала  $V_2(\xi, \xi')$ . При  $g \rightarrow g_c$  всегда имеем зависимость  $\gamma_c \sim (g - g_c) \rightarrow 0$ . Соответствующее поведение ясно видно из рис.2.

Как уже отмечалось выше, рассматриваемая модель привлекательна с точки зрения ее применения к объяснению высокотемпературной сверхпроводимости металлооксидов<sup>1</sup>. Известно, что ВТСП в этих системах весьма чувствительна к структурному разупорядочению<sup>6</sup>. Вместе с тем, из имеющихся экспериментальных данных<sup>6</sup> следует, что сверхпроводимость металлооксидов разрушается вблизи перехода металл-диэлектрик, вызванного разупорядочением, то есть при  $\gamma \sim E_F$ , а отнюдь не при  $\gamma \sim T_{c0} \ll E_F$ . Это обстоятельство, по нашему мнению, делает рассматриваемую модель маловероятным кандидатом для объяснения ВТСП купратов.

Авторы благодарны М.А.Эркабаеву за помощь в численных расчетах. Работа поддерживается Научным Советом по проблеме ВТСП и выполнена в рамках проекта №90135 государственной программы исследований по сверхпроводимости. Эта работа так же частично поддерживается грантом фонда Сороса, присужденным американским физическим обществом.

---

1. F.Mila and E.Abrahams, Phys. Rev. Lett. **67**, 2379 (1991).
2. А.А.Абрикосов, Л.П.Горьков, ЖЭТФ **35**, 1158 (1958); ЖЭТФ **36**, 319 (1959),
3. Y.Suzumura and H.Schulz, J. Phys. Rev. B **39**, 11398 (1989).
4. P.Monthoux, A.V.Balatsky, and D.Pines, Preprint (1992).
5. А.А.Абрикосов, Л.П.Горьков, ЖЭТФ **39**, 1781 (1960).
6. Б.А.Алексашин, А.И.Воронин, С.В.Верховский и др., ЖЭТФ **95**, 678 (1989).